

**Materiál** Míchaný buňkový polyuretan  
**Barva** fialová

### Standardní rozměry

**Tloušťka:** 12,5 mm Sylomer®SR 1200 – 12  
25 mm Sylomer®SR 1200 – 25

**Role:** 1,5 m šířka, 5 m délka


**Pruhy:** max. 1,5 m šířka, až do 5 m délky

Ostatní rozměry (včetně tloušťky), lisovaných a tvarovaných dílů jsou možné na základě požadavku.

Oblast použití	Tlakové zatížení	Stlačení
	závisí na faktoru tvaru, hodnoty vztáhnout k faktor tvaru 3	
statický rozsah užití (statické zatížení)	až do 1,2 N/mm <sup>2</sup>	přibližně 10 %
operační rozsah zatížení (statické plus dynamické zatížení)	až do 1,8 N/mm <sup>2</sup>	přibližně 20 %
maximální zatížení (krátkodobé, málo časté)	až do 6 N/mm <sup>2</sup>	přibližně 50 %

### Standardní řada Sylomer®

Statický rozsah užití

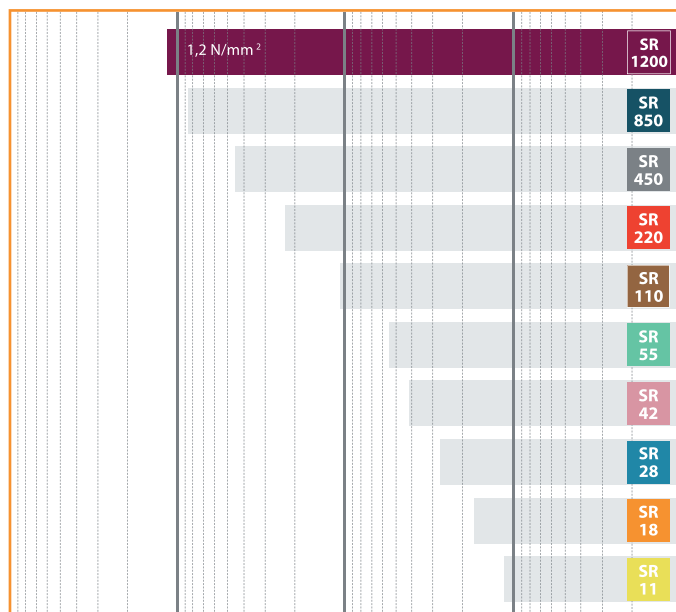

Vlastnosti materiálu		Zkušební metody	Komentář
mechanický ztrátový koeficient	$\eta = 0,09$	DIN 53513*	závisí na frekvenci, zatížení a amplitudě
pružnost zpětným odrazem	60 %	DIN 53573	tolerance +/- 10 %
trvalá deformace v tlaku	< 5 %	ČSN EN ISO 1856	50 %, 23 °C, 70 h, 30 min. po odtížení
statický modul ve smyku	0,9 N/mm <sup>2</sup>	ČSN ISO 1827*	při stálém statickém zatížení 1,2 N/mm <sup>2</sup>
dynamický modul ve smyku	1,6 N/mm <sup>2</sup>	ČSN ISO 1827*	při stálém statickém zatížení 1,2 N/mm <sup>2</sup> , 10 Hz
koeficient tření (ocel)	$\mu_s = 0,5$	Getzner Werkstoffe	suchý
koeficient tření (beton)	$\mu_b = 0,7$	Getzner Werkstoffe	suchý
oděr	350 mm <sup>3</sup>	DIN 53516	zatížení 10 N, povrch dna
provozní teplota	-30 až 70 °C		krátkodobé vyšší teploty možné
měrný vnitřní odpor	> 10 <sup>11</sup> Ω·cm	DIN IEC 93	suchý
tepelná vodivost	0,11 W/(mK)	DIN 52612/1	
hořlavost	B2 B, C a D	DIN 4102 ČSN EN ISO 11925-2	normálně hořlavý

\* Měřicí postup podobný příslušnému standardu

Všechny údaje a data jsou založena na našich současných znalostech vědy. Mají být brány jako početní resp. směrové hodnoty, podléhají obvyklým výrobním tolerancím a nevyjadřují žádné zaručené vlastnosti. Změny vyhrazeny.

Další informace naleznete v návodu „VDI-GUIDELINE 2062“.  
Další hodnoty vlastností na vyžádání.




Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice  
mobil: 605 247 410 - 412, tel./fax: 387 311 521  
E-mail: info@caprocb.cz  
www.caprocb.cz

www.getzner.com

**getzner®**  
the good vibrations company

### Křivka stlačení při zatížení

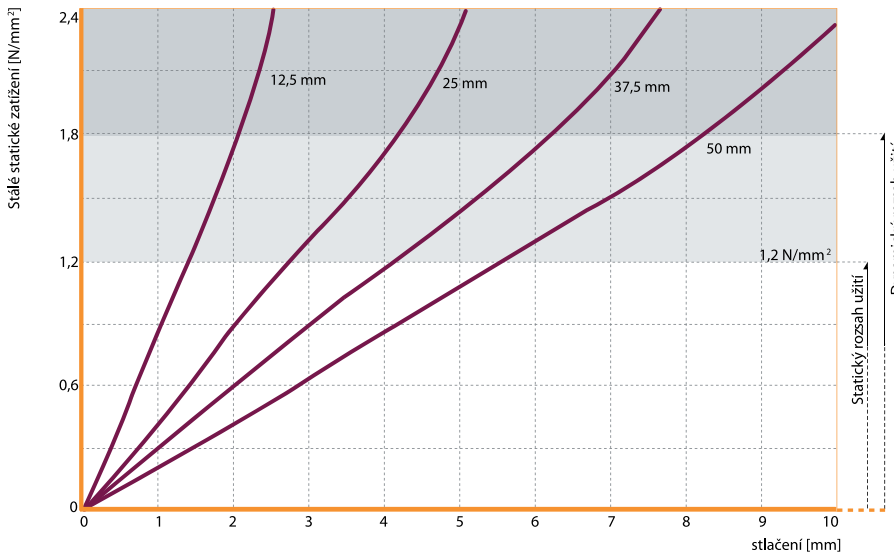


Obr. 1: Křivka stlačení při kvazistálém zatížení, měřeno se zatěžovací rychlostí 0,12 N/mm<sup>2</sup>/s

Zkoušení mezi rovnými ocelovými deskami, záznam třetího zatížení, zkoušky při pokojové teplotě

Faktor tvaru 3

### Modul pružnosti

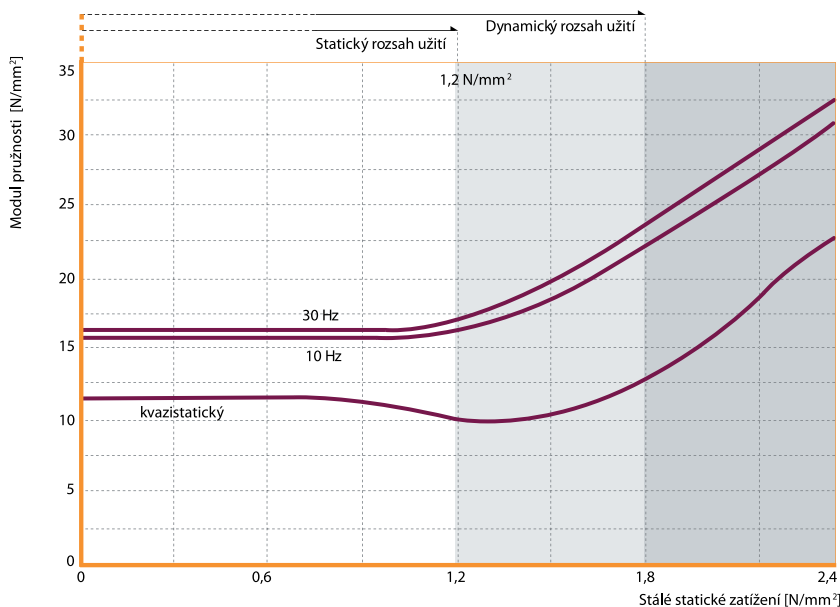


Obr. 2: Závislost dynamického modulu pružnosti na statickém zatížení

Kvazistatický modul pružnosti jako tangenciální modul vycházející z křivky zatížení-stlačení; dynamický modul pružnosti závislý na sinusoidním buzení s rychlostí o hladině 100dBv re.  $5 \cdot 10^{-8}$ - m/s (odpovídající frekvenčnímu rozsahu 0,22 mm pro 10 Hz a 0,08 mm pro 30 Hz, viz též vysvětlivky)

Zkouška podle DIN 53513

Faktor tvaru 3


### Vlastní frekvence

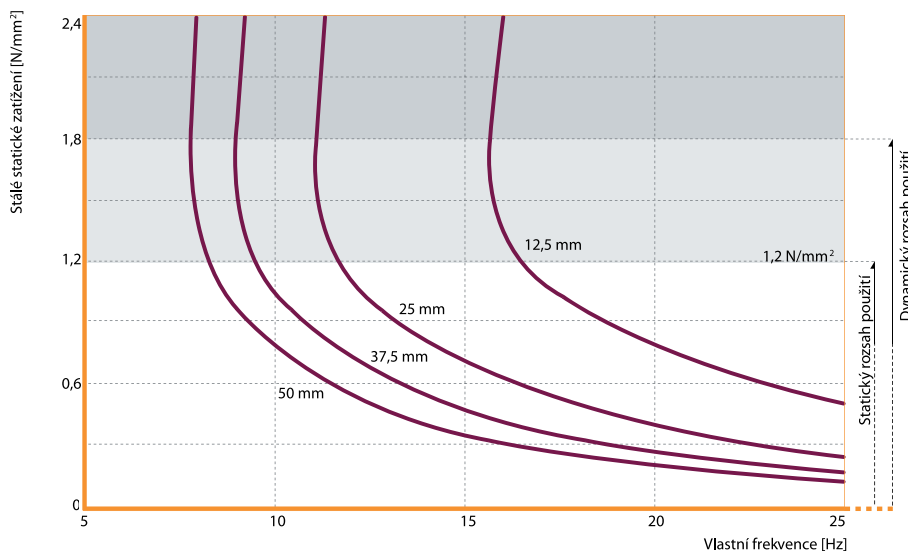

Obr. 3: Vlastní kmitočty volného jednodupňového systému (anglicky „SDOF system“) složený z pevné hmoty a pružné podložky ze SYLOMER® SR 1200 uloženého na tuhém podloží

**Parametr:**  
tloušťka elastomerové podložky  
Faktor tvaru 3

### Účinnost vibroizolace

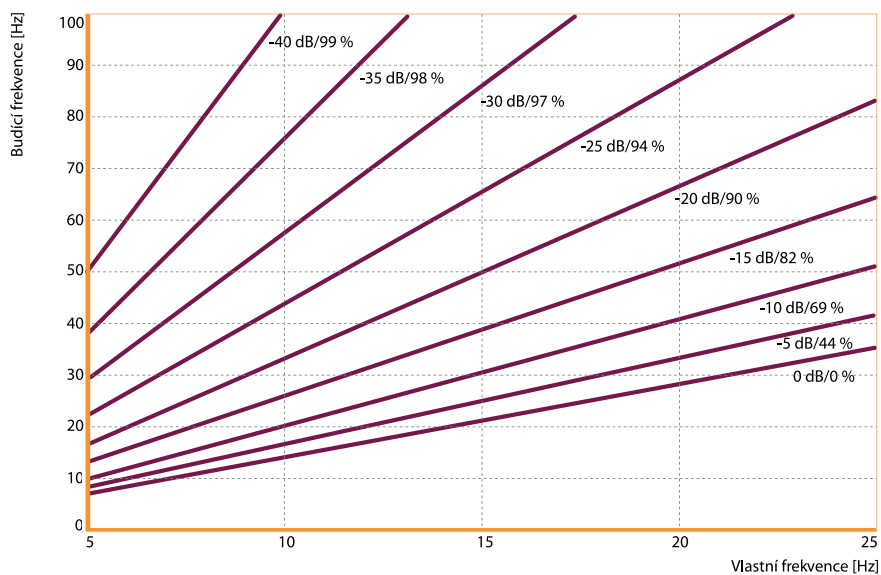


Obr. 4: Snížení přenesených mechanických vibrací při provedení pružného uložení ze SYLOMER® SR 1200

**Parametr:** Faktor útlumu v dB,  
účinnost izolace v %


## Vliv faktoru tvaru

Na obrázcích níže naleznete korekce různých faktorů tvaru.


**Obr. 5: Rozsah statického zatížení**

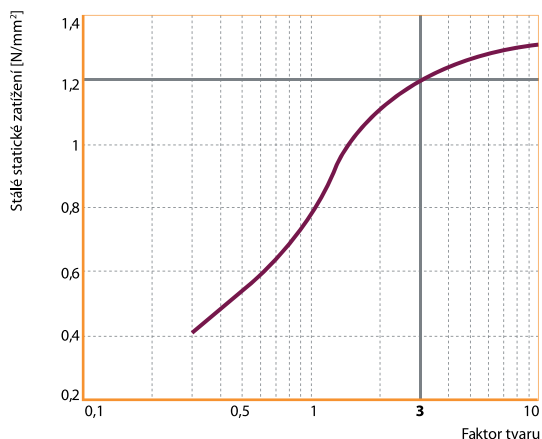


**Obr. 6: Stlačení\***

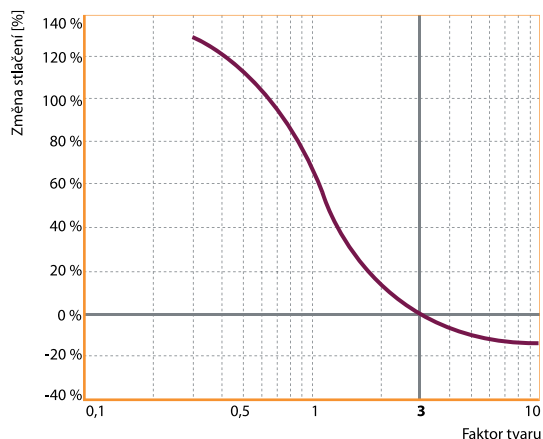

**Obr. 7: Dynamický modul pružnosti pro 10 Hz\***

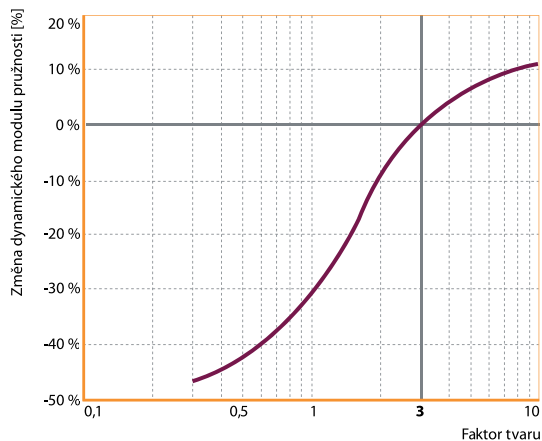

**Obr. 8: vlastní frekvence \***

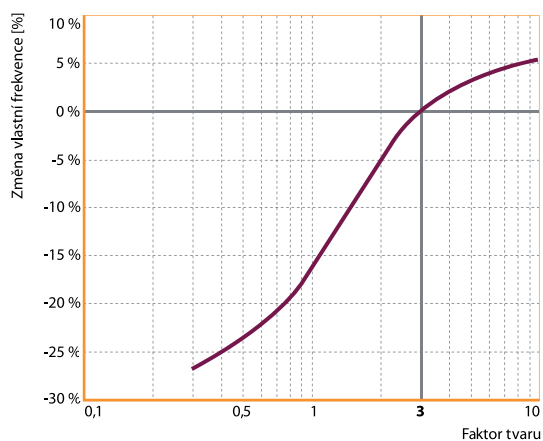

\*Referenční hodnota: stálé statické zatížení 1,2 N/mm<sup>2</sup>, Faktor tvaru 3



Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice  
mobil: 605 247 410 - 412, tel./fax: 387 311 521  
E-mail: info@caprocb.cz  
www.caprocb.cz

www.getzner.com  
**getzner**  
the good vibrations company